

*Утверждено приказом  
№ 5181)*



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**ШПИЛЬКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ  
СОЕДИНЕНИЙ С ЛИНЗОВЫМ  
УПЛОТНЕНИЕМ НА  $P_u$  СВЫШЕ  
10 ДО 100 МПа (СВЫШЕ 100  
ДО 1000 кгс/ $\text{см}^2$ )**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**ГОСТ 10494—80**

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**РАЗРАБОТАН Министерством химического и нефтяного машиностроения**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

Л. Ф. Березин (руководитель темы); М. И. Миль

**ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения**

Член Коллегии А. М. Васильев

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1980 г. № 6075**

УДК 621.882.626:006.354

Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШПИЛЬКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
С ЛИНЗОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ НА  $p_y$  СВЫШЕ 10  
ДО 100 МПа (СВЫШЕ 100 ДО 1000 кгс/см<sup>2</sup>)

Технические условия

Studs for flanged connections with lens-shaped seals for  
 $p_y$  10 — 100 MPa (100—1000 kgf/cm<sup>2</sup>) Technical  
requirements

ГОСТ  
10494—80

Взамен  
ГОСТ 10494—74

ОКП 36 8380

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря  
1980 г. № 6075 срок действия установлен

с 01.01.1982 г.  
до 01.01.1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

~~до 01.01.92 и 10.86~~

Настоящий стандарт распространяется на шпильки для фланцевых соединений с линзовым уплотнением арматуры, соединительных частей и трубопроводов, используемых в химической и нефтехимической промышленностих на  $P_y$  выше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см<sup>2</sup>) с температурой от минус 50 до плюс 510°C.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Шпильки должны изготавливать двух типов:

А — с одинаковыми номинальными диаметрами резьбы и гладкой части;

Б — с номинальными диаметрами резьбы, больше номинального диаметра гладкой части.

Для использования при температуре выше 200°C должны изготавливать шпильки только типа Б.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1981

1.2. Конструкция и размеры шпилек должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

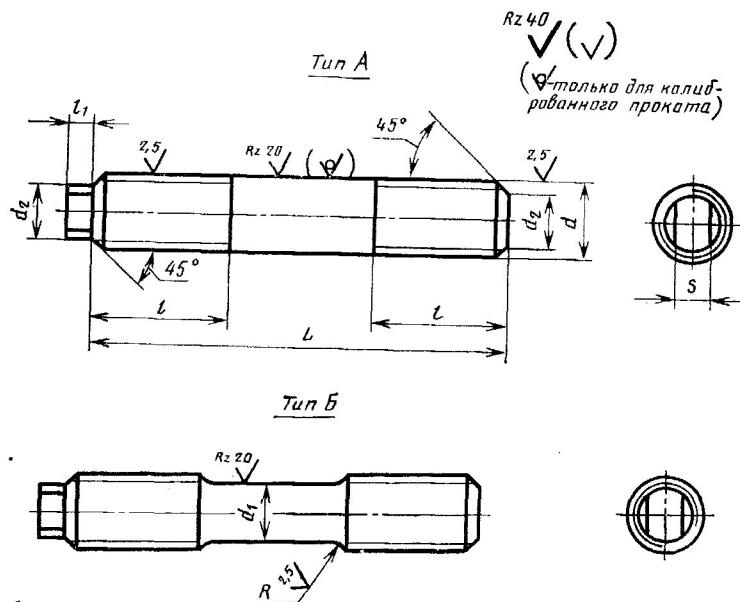


Таблица 1

Номинальный диаметр резьбы $d$	Диаметр глянкой части $d_1$ (пред. откл. по $h_{12}$ )	Диаметр хвостовика $d_2$	Длина резьбового конца $l$		Длина хвостовика $l_1$	Размер "под ключ" $S$		Радиус проточки $R$	Предел длины шпилек $L$
			номин.	пред. откл.		номин.	пред. откл.		
12	9,5	8			7			60—130	
14	11,0	10	30		8	-0,20		70—150	
16	13,0	12			10			4,0	80—180
20	16,0	15	36	$\pm 1,5$	8	12		110—190	
22	18,0	17	40		14	-0,24		120—210	
24	19,0		45		17			130—220	
27	22,0	20						6,0	160—250

## Продолжение табл. 1

мм

Номинальный диаметр резьбы $d$	Диаметр гладкой части $d_1$ (пред. откл. по $h_{13}$ )	Диаметр хвостовика $d_2$	Длина резьбового конца $t$		Длина хвостовика $t_1$	Размер под ключ* $S$		Радиус проточки $R$	Гранич. длина шпилек $L$
			номин.	пред. откл.		номин.	пред. откл.		
30	24,0	22	55	±1,5	8	19		6,0	190—290
33	27,0	25				22			210—310
36	29,0	27	60		10	24	-0,28		230—360
39	32,0	30	65		12	27		8,0	260—380
42	35,0	32	70		14	30			280—440
45	38,0	35	75	±2,0		32		10	300—460
48	40,0	37	80		15		-0,34		320—510
52	44,0	41	85		18	36		12	360—530
56	47,0	44	95						400—560

Приложение. Размеры радиусов  $R$  не распространяются на шпильки, резьба которых выполнена методом накатки.

Примеры условных обозначений шпильки типа А, с диаметром резьбы  $d=20$  мм, длиной шпильки  $L=50$  мм из стали марки 40ХФА, без покрытия:

Шпилька А  $M20 \times 50.40XFA$  ГОСТ 10494—80

То же, типа Б:

Шпилька Б  $M20 \times 50.40XFA$  ГОСТ 10494—80

То же, типа А, с покрытием 02 толщиной 9 мкм:

Шпилька А  $M20 \times 50.40XFA.029$  ГОСТ 10494—80

То же, типа Б:

Шпилька Б  $M20 \times 50.40XFA.029$  ГОСТ 10494—80

1.3. Масса шпилек типа А должна соответствовать указанной в табл. 2, типа Б — в табл. 3.

Таблица 2

Длина шпильки <i>L</i> , мм	Номинальный диаметр резьбы <i>d</i> , мм													
	12	14	16	20	22	24	27	30	33	36	42	45	48	52
60	0,045	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	0,049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	0,054	0,073	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	0,058	0,079	0,113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	0,063	0,085	0,121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	0,067	0,091	0,129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	0,071	0,097	0,137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	0,076	0,103	0,145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	0,080	0,109	0,153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	0,084	0,115	0,161	0,244	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	0,089	0,121	0,169	0,256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	0,094	0,127	0,177	0,268	0,329	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	0,098	0,133	0,177	0,293	0,358	0,421	—	—	—	—	—	—	—	—
130	0,107	0,145	0,192	0,308	0,373	0,438	0,492	—	—	—	—	—	—	—
140	0,157	0,208	0,313	0,388	0,456	0,527	0,665	—	—	—	—	—	—	—
150	0,170	0,224	0,342	0,418	0,486	0,557	0,710	—	—	—	—	—	—	—
160	—	0,240	0,367	0,448	0,527	0,665	—	—	—	—	—	—	—	—
170	—	0,256	0,392	0,478	0,563	0,710	—	—	—	—	—	—	—	—
180	—	0,272	0,417	0,508	0,598	0,755	—	—	—	—	—	—	—	—
190	—	0,441	0,537	0,634	0,800	0,975	—	—	—	—	—	—	—	—
200	—	—	0,568	0,669	0,845	1,031	—	—	—	—	—	—	—	—
210	—	0,597	—	0,705	0,890	1,086	1,314	—	—	—	—	—	—	—
220	—	—	0,741	0,935	1,142	1,381	1,711	—	—	—	—	—	—	—
230	—	—	—	0,980	1,197	1,448	—	—	—	—	—	—	—	—
240	—	—	—	1,025	1,253	1,515	1,791	—	—	—	—	—	—	—
250	—	—	—	1,070	1,308	1,582	1,871	—	—	—	—	—	—	—
260	—	—	—	—	1,364	1,649	1,951	2,311	—	—	—	—	—	—
270	—	—	—	—	1,419	1,716	2,031	2,405	—	—	—	—	—	—
280	—	—	—	—	1,475	1,784	2,110	2,498	2,881	—	—	—	—	—
290	—	—	—	—	1,530	1,851	2,190	2,592	2,990	—	—	—	—	—

## **Продолжение табл. 2**

Таблица 3

Длина штифта <i>L</i> , мм	Номинальный диаметр резьбы <i>d</i> , мм											
	12	14	16	20	22	24	27	30	33	36	39	42
60	0,045	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	0,047	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	0,050	0,068	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	0,053	0,072	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	0,056	0,075	0,101	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	0,059	0,079	0,106	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	0,062	0,083	0,111	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	0,064	0,087	0,116	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	0,067	0,091	0,121	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	0,070	0,095	0,126	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	0,073	0,099	0,131	0,210	—	—	—	—	—	—	—	—
115	0,076	0,103	0,136	0,219	—	—	—	—	—	—	—	—
120	0,079	0,107	0,141	0,227	0,283	—	—	—	—	—	—	—
130	0,084	0,114	0,151	0,244	0,304	0,356	—	—	—	—	—	—
140	—	0,122	0,162	0,261	0,325	0,379	—	—	—	—	—	—
150	—	0,129	0,172	0,277	0,346	0,403	—	—	—	—	—	—
160	—	—	0,182	0,294	0,368	0,426	0,361	—	—	—	—	—
170	—	—	0,192	0,310	0,388	0,450	0,593	—	—	—	—	—
180	—	—	0,202	0,326	0,409	0,473	0,624	0,785	—	—	—	—
190	—	—	0,343	0,430	0,497	0,656	0,785	—	—	—	—	—
200	—	—	0,452	0,520	0,687	0,821	—	—	—	—	—	—
210	—	—	0,473	0,543	0,718	0,856	1,080	—	—	—	—	—
220	—	—	—	0,567	0,749	0,892	1,126	—	—	—	—	—
230	—	—	—	—	0,780	0,927	1,171	1,425	—	—	—	—
240	—	—	—	—	0,811	0,964	1,216	1,481	—	—	—	—
250	—	—	—	—	0,843	0,998	1,261	1,536	—	—	—	—
260	—	—	—	—	—	1,034	1,306	1,592	1,903	—	—	—
270	—	—	—	—	—	1,069	1,351	1,647	1,968	—	—	—

ГОСТ 10494—80 Стр. 7

Продолжение табл. 3

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Шпильки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Шпильки следует изготавливать из сортового проката или поковок.

2.3. Марки сталей и параметры их применения должны соответствовать указанным в табл. 4.

Таблица 4

Марка стали	Обозначение стандарта	Пределные параметры применения	
		температура, °С	условное давление, ≈МПа (кгс/см²)
35Х; 38ХА; 40Х	ГОСТ 4543—71	От минус 50 до плюс 200	≈ 63 (630)
35ХМ; 30ХМА; 40ХФА		От минус 50 до плюс 400	≈ 80 (800)
25Х1МФ; 25Х2М1Ф	ГОСТ 20072—74	От минус 50 до плюс 510	≈ 100 (1000)

Примечание. Допускается по согласованию между потребителем и изготовителем применять стали других марок, разрешенных Госгортехнадзором СССР, если их механические свойства не ниже указанных в табл. 5.

2.4. Заготовки для шпилек должны быть подвергнуты термической обработке — закалке и отпуску. Режимы термической обработки приведены в рекомендуемом приложении.

2.5. Механические свойства заготовок при температуре 20°C в термически обработанном состоянии должны соответствовать указанным в табл. 5.

Таблица 5

Марка стали	Условный предел текучести $\sigma_{0,2}$ , МПа (кгс/мм²)	Временное сопротивление $\sigma_B$ , МПа (кгс/мм²)	Относительное удлинение $\delta_B$ , %	Ударная вязкость $a_H$ , кДж/м² (кгс·м/см²)	Tвердость НВ
					не менее
35Х; 38ХА; 40Х	>588 (60)	735 (75)	14		235 . . . 277
35ХМ; 30ХМА; 40ХФА	637—784 (65—80)		13	58,8 (6)	
25Х1МФ	667—784 (68—80)	785 (80)	16		248 . . . 293
25Х2М1Ф			12	49,0 (5)	

2.6. Сдаточными характеристиками являются временное сопротивление, условный предел текучести, относительное удлинение и ударная вязкость.

2.7. Резьба метрическая с крупным шагом — по СТ СЭВ 182—75 с полем допуска 6 g — по ГОСТ 16093—70.

2.8. Сбег резьбы нормальный — по СТ СЭВ 214—75, форма впадин резьбы должна быть скругленной — по СТ СЭВ 180—75.

2.9. При выполнении резьбы накаткой допускается изготавливать резьбу с концевой фаской 30°.

2.10. При выполнении резьбы нарезкой диаметр гладкой части шпилек должен быть для типов:

А — по ГОСТ 19258—73;

Б — в соответствии с табл. 1.

При выполнении резьбы накаткой диаметр гладкой части шпилек — по ГОСТ 19256—73.

2.11. Резьба должна быть чистой и не должна иметь заусенцев и сорванных ниток. Вмятины на резьбе, препятствующие навинчиванию проходного калибра, не допускаются.

Нарезанная и гладкая поверхности шпилек не должны иметь трещин.

2.12. Допускаемое смещение оси резьбы относительно оси гладкой части стержня шпильки — по h12.

2.13. Неуказанные предельные отклонения размеров валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

2.14. Стержень шпильки должен быть прямым. Допускаемая кривизна стержня шпильки на 100 мм длины не должна превышать:

0,2 мм — при диаметре шпильки от 12 до 24 мм включ.;

0,1 мм   »   »   »    св. 24 мм.

2.15. Допускается изготавливать шпильки с центровыми отверстиями по ГОСТ 14034—74.

2.16. Шпильки, используемые при температуре до 200°C, по заказу потребителя должны изготавливаться с покрытием. Вид покрытия — по ГОСТ 14623—69. Толщина покрытия — по ГОСТ 9.073—77. Условное обозначение покрытия — по ГОСТ 1759—70.

2.17. Защитные покрытия должны быть однородными, пузыри и отслаивания не допускаются.

2.18. Требования к шероховатости поверхности под покрытие — по ГОСТ 9.301—78.

### **3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ**

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 17769—72.

3.2. Каждая шпилька должна быть подвергнута проверке на соответствие требованиям пп. 1.1, 2.7—2.18, 5.1, 5.2.

3.3. Шпильки должны предъявлять к приемке партиями. Партия должна состоять из шпилек одного условного обозначения, изготовленных из одной партии заготовок.

3.4. Проверку шпилек на соответствие требованиям п. 2.5 следует проводить на основании результатов испытаний каждой партии заготовок.

3.5. Партия заготовок должна состоять из металла одной плавки и одной садки при термической обработке.

3.6. Испытания заготовок на твердость должны проводить в объеме 100%. При длине заготовки более 500 мм твердость измеряют на обоих концах и по ее длине с интервалом не более 500 мм.

3.7. Один процент заготовок от партии, но не менее двух штук, с нижним и верхним значениями твердости в данной партии, должны подвергать испытаниям на соответствие требованиям п. 2.5.

Допускается отбирать заготовки для механических испытаний с промежуточными значениями твердости. В этом случае твердость является сдаточной характеристикой.

3.8. Число испытываемых образцов от каждой контролируемой заготовки должно быть: 1 — на растяжение и 2 — на ударную вязкость.

3.9. Испытание на ударную вязкость заготовок для шпилек размером M12 и M14 допускается не проводить.

3.10. При получении неудовлетворительных результатов испытания механических свойств хотя бы одного образца должны проводить повторные испытания удвоенного числа образцов из тех же заготовок или других этой же партии с той же твердостью только по виду испытаний, давших неудовлетворительный результат.

3.11. Партию считают годной, если при повторных испытаниях получены положительные результаты. При получении неудовлетворительных результатов испытаний партия заготовок может быть предъявлена к приемке вновь после испытания заготовок с последующим уровнем твердости.

3.12. Заготовки с твердостью, не обеспечивающей получение требуемых механических свойств, указанных в табл. 5, могут быть допущены к сдаче после повторной термической обработки с проведением соответствующих испытаний.

Число повторных термических обработок не должно быть более двух. Дополнительный отпуск не считаю повторной термической обработкой.


#### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

- 4.1. Внешний осмотр (пп. 2.11, 5.1, 5.2) следует проводить без применения увеличительных приборов.
- 4.2. Размеры шпилек (пп. 1.1, 2.7—2.10, 2.12—2.15) следует проверять предельными калибрами, щаблонами, универсальными измерительными приборами.
- 4.3. Определение твердости (п. 2.5) — по ГОСТ 9012—59.
- 4.4. Испытание на растяжение (п. 2.5) — по ГОСТ 1497—73.
- 4.5. Испытание на ударную вязкость (п. 2.5) — по ГОСТ 9454—78, образец типа 1.
- 4.6. Метод отбора проб (п. 2.5) — по ГОСТ 7564—73.
- 4.7. Методы проверки качества и толщины покрытия (пп. 2.16—2.18) — по ГОСТ 9.302—79. Толщину покрытия проверяют на стержне шпильки.

#### 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Маркировка шпилек в зависимости от марки стали должна соответствовать указанной в табл. 6.

Таблица 6

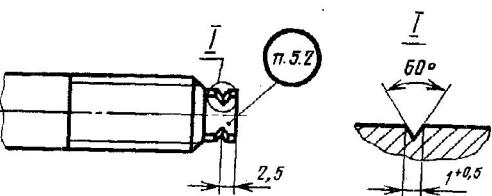Марка стали	Маркировка
35Х; 38ХА; 40Х	
30ХМА; 35ХМ; 40ХМА	

*Продолжение табл. б*

Марка стали	Маркировка
25Х1МФ; 25Х2МІФ	

**П р и м е ч а н и я:**

1. Допускается маркировка на торце хвостовика шпильки.
2. Маркировка должна сохраняться при замене стали на равнозаданную.

5.2. На шпильках в местах, указанных в табл. 6, должна быть нанесена маркировка с указанием:

номера партии;  
товарного знака предприятия-изготовителя.

5.3. Высота знаков маркировки должна быть:

2,5 мм — для шпилек  $d \leq 27$  мм;  
4 мм   »   »   »  $d \geq 27$  мм.

5.4. Знаки маркировки должны быть отчетливо видны невооруженным глазом.

5.5. Маркировку следует проводить ударным способом.

5.6. Партия шпилек должна сопровождаться паспортом, удостоверяющим соответствие шпилек требованиям настоящего стандарта.

Паспорт должен содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение шпилек;
- число шпилек;
- номер партии;
- марку стали;
- номер настоящего стандарта;
- результаты испытаний (с указанием даты);
- вид и толщину покрытия (для шпилек с покрытием);
- штамп ОТК.

5.7. Допускается не составлять отдельный паспорт и не наносить маркировку на шпильки, предназначенные для комплектации изделий, изготавляемых на этом же предприятии.

5.8. Требования к упаковке, транспортированию, хранению и маркировке тары — по ГОСТ 18160—72.

5.9. При хранении в закрытом помещении шпильки должны находиться в таре.

5.10. Допускается по согласованию между потребителем и изготовителем шпильки с покрытием не подвергать консервации.

196

Стр. 14 ГОСТ 10494—80

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Рекомендуемое

Режимы термической обработки заготовок

Марка стали	Закалка		Отпуск	
	Температура нагрева, °С	Охлаждающая среда	Температура нагрева, °С	Охлаждающая среда
35Х	850—870		500—540	
38Х	850—870		530—580	
40Х	850—870		530—580	
30ХМА	850—890		530—570	
35ХМ	850—870		560—600	
40ХФА	870—890	Масло	630—660	Вода
25Х1МФ	930—950		620—660	или масло
25Х2М1Ф	Двойная нормализация 1030—1050 и 950—970		680—700	

Редактор Е. И. Глазкова  
Технический редактор Г. А. Макарова  
Корректор В. С. Черная

Сдано в наб. 14.01.81 Подп. в печ. 04.03.81 1,0 п. л. 0,86 уч.-изд. л. Тир. 40000 Цена 5 коп.  
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 66

---

**Изменение № 1 ГОСТ 10494—80 Шпильки для фланцевых соединений с линзовым уплотнением на  $P_u$  выше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см<sup>2</sup>). Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.07.86 № 2255 срок введения установлен**

**с 01.01.87**

**Пункт 2.5. Таблица 5. Графа «Ударная вязкость». Заменить единицу: кДж/м<sup>2</sup> на Дж/см<sup>2</sup>.**

**(Продолжение см. с. 104)**

*(Продолжение изменения к ГОСТ 10494—80)*

Пункт 2.7. Заменить ссылки: СТ СЭВ 182—75 на ГОСТ 24705—81, ГОСТ 16093—70 на ГОСТ 16093—81.

Пункт 2.8. Заменить ссылку: СТ СЭВ 214—75 на ГОСТ 10549—80, СТ СЭВ 180—75 на ГОСТ 9150—81.

Пункт 2.16. Заменить ссылки: ГОСТ 14623—69 на ГОСТ 9.303—84, ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

*(Продолжение см. с. 105)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 10494—80)*

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 17769—72 на ГОСТ 17769—83.

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 1497—73 на ГОСТ 1497—84.

Пункт 5.7 исключить.

(ИУС № 10 1986 г.)

---

**Изменение № 2 ГОСТ 10494—80 Шпильки для фланцевых соединений с линзовым уплотнением на  $P_u$  выше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см<sup>2</sup>). Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.02.91 № 158**

**Дата введения 01.01.92**

**Вводную часть дополнить абзацем: «Требования разд. 2, 3, 4; пп. 1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми».**

**(Продолжение см. с. 54)**

*(Продолжение изменения к ГОСТ 10494—80)*

Пункт 1.3. Таблица 2. Головка. В наименовании графы «Масса, кг, не более» исключить слова: «не более».

Пункт 2.4. Исключить слово: «рекомендуемом».

Пункт 2.16. Заменить ссылку: ГОСТ 1759—70 на ГОСТ 1759.0—87.

Пункт 5.1. Таблица 6. Графа «Марки стали». Заменить обозначение: 40ХМА на 40ХФА.

(ИУС № 5 1991 г.)

---